

# Efeito da chuva ácida em aços inoxidáveis coloridos

**Célia Regina de Oliveira Loureiro**

Eng. Químico Mestre - Bolsista DTI CNPq da  
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais/CETEC

**Ciomara Rabelo de Carvalho**

Eng. Químico Mestre - Pesquisador Associado da  
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais/CETEC

**José Antônio Cardoso**

Químico - Pesquisador Pleno da Fundação  
Centro Tecnológico de Minas Gerais/CETEC

**Rosa Maria Rabelo Junqueira**

Eng. Químico - Pesquisador Doutor da  
Fundação Centro Tecnológico de Minas/CETEC  
rosa.junqueira@cetec.br

## Resumo

Em função da crescente demanda de utilização do aço inoxidável na arquitetura como material de revestimento externo e, considerando a preocupação dos órgãos de controle ambiental com a poluição no meio urbano, foram avaliados os efeitos da chuva ácida nas condições superficiais do aço inoxidável colorido e na lixiviação de cromo para o ambiente. Para este estudo foram realizados, em laboratório, ensaios de imersão de chapas de aço inoxidável colorido e natural em solução simulada de chuva ácida, sendo avaliados a liberação de cromo para a solução e a alteração da aparência superficial das amostras em tempos de exposição de 1, 3, 7, 14 e 28 dias. Nas amostras de aço inoxidável com e sem coloração foram medidas a cor e o brilho, e para soluções ácidas remanescentes foram realizadas análises de cromo total e cromo hexavalente. Os resultados obtidos mostraram que, independente do tempo de contato do aço inoxidável colorido com a solução de chuva ácida, houve preservação da aparência do material, sem alteração das condições superficiais, e o teor de cromo hexavalente na solução se apresentou em níveis muito inferiores aos estabelecidos pelo Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais – COPAM.

Palavras-chave: aço inoxidável colorido, aparência superficial, chuva ácida, cromo hexavalente.

## *Abstract*

Considering the increase of applications of stainless steel for exteriors in architecture and governments policy for environment protection it was investigated the effect of acid rain exposure in the surface appearance and chromium release of colored stainless steel and uncolored substrate. Laboratory experiments were conducted by immersion stainless steel samples in artificial acid rain solution for 1, 3, 7, 14 and 28 days exposure. The surface appearance of the samples was evaluated by color and brightness measurements and chromium release by chemical analysis of total and hexavalent chromium. The obtained results had shown that the surface appearance of the stainless steel was preserved and the chromium release was lower than the levels permitted by the Brazilian local environment protection agency for water quality in Minas Gerais State.

Keywords: colored stainless steel, surface appearance, acid rain, hexavalent chromium.

## Introdução

Os aços inoxidáveis devido à sua durabilidade e diversidade de acabamentos superficiais têm sido amplamente empregados na arquitetura em revestimentos externos e também na decoração de interiores. Os aços inoxidáveis podem ser coloridos por eletrodeposição de um filme de óxidos de cromo na superfície dos aços inoxidáveis, que ao interagir com a luz ambiente provoca o aparecimento de cores de interferência que se sucedem do bronze, azul dourado vermelho, verde e preto, à medida que aumenta a espessura do filme. A coloração pode ser realizada em qualquer tipo de acabamento mecânico, seja ele escovado ou brilhante, o que amplia consideravelmente as possibilidades de aplicação do aço inoxidável nos projetos arquitetônicos, acrescentando mais calor e vida aos mesmos [Junqueira *et al.*, 2004].

A necessidade de se avaliar o desempenho dos aços inoxidáveis com ou sem coloração tem motivado a realização de diversos trabalhos de pesquisa que abrangem estudos de resistência mecânica [Junqueira *et al.*, 2006, Junqueira *et al.*, 2001] e resistência à corrosão [Santadréa *et al.*, 2001, Conrado *et al.*, 2003, Junqueira *et al.*, 2004,] até a liberação de constituintes metálicos tais como Cr e Ni que possam produzir efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente [Wallinder *et al.*, 2002; Persson *et al.*, 2000].

Com o passar dos anos, a preocupação com a política ambiental no mundo e especialmente na Europa vem se intensificando. Dentre as diversas preocupações com fatores de risco têm-se os questionamentos sobre uso futuro de aços contendo cromo, níquel, cobre e zinco em construções urbanas. A atenção se volta para a possibilidade de liberação destes metais pela ação das intempéries com a presença da chuva ácida, ocorrência freqüente nos grandes pólos industriais [Wallinder *et al.*, 2002]. Dentro deste contexto, estudos sobre a estabilidade química de aços têm sido realizados pelas determinações dos graus de liberação de metais a partir de ensaios de campo e de simulações em laboratório. As taxas de dissolução de constituintes dos aços inoxidáveis já foram avaliadas em diversos meios como saliva artificial, soluções de ácido acético, cloreto de sódio, ácido sulfúrico e de chuva ácida simulada, entre outras [Walterson, 1999].

Do exposto acima, e considerando a necessidade de caracterização do aço inoxidável colorido, como apoio ao direcionamento das aplicações do produto, este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da chuva ácida na aparência do aço colorido bem como na lixiviação de cromo hexavalente para o meio ambiente. Os resultados obtidos com esta pesquisa poderão ser utilizados também para responder às questões ambientais já apresentadas pelo mercado europeu, de modo a alavancar as exportações deste produto.

## Metodologia

Amostras de aço inoxidável ABNT 304 com acabamento mecânico escovado (“Rugged Finish”) e composição química nominal conforme Tabela I e, amostras de aço inoxidável ABNT 304 coloridas em dourado, pelo processo eletroquímico de corrente pulsada [Cetec, 1999], foram preparadas para ensaios de imersão em solução de chuva ácida simulada. Para cada tipo de material foram utilizadas 30 amostras, com dimensões de 2,0 cm x 8,0 cm.

**Tabela I** - Composição química nominal (% em peso) do aço inoxidável ABNT304.

Composição Química (% em peso)							
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Outros
< 0,08	< 2,00	< 1,00	< 0,045	< 0,030	18 a 20	8 a 10,50	---

Os ensaios consistiram na imersão de amostras previamente lavadas com detergente neutro e água, na solução de chuva ácida simulada, por períodos pré-estabelecidos. Após um determinado tempo de imersão as amostras foram novamente lavadas e avaliadas quanto ao grau de modificação da aparência superficial, a partir de parâmetros de cor e brilho. Nas soluções remanescentes foram determinados os teores de cromo total dissolvido e cromo hexavalente.

Para preparação da solução de chuva ácida foi tomado como referência o procedimento padrão GM9625P. Esta solução consiste em uma mistura balanceada de ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido clorídrico permitindo ajuste da acidez final a partir do nível de diluição de uma solução mãe. Dentre as condições permitidas por este procedimento para o pH final da solução, foi selecionada a mais crítica, com pH 4,0.

Para os ensaios de imersão foram preparados 30 frascos de vidro com capacidade de 20 ml. Em 15 frascos foram completamente imersas amostras de aço colorido em dourado, sendo duas amostras por frasco. Nos demais foram imersas as amostras de aço não colorido (substrato), também com duas amostras por frasco. Foram programadas retiradas em triplicatas com 1, 3, 7, 14 e 28 dias.


Para determinação numérica da cor foi utilizada técnica de espectrofotometria de refletância na faixa de comprimento de onda da luz visível. A escala empregada foi a LCh, com ângulo de observação de 10°, e iluminante D<sub>65</sub>, o qual corresponde à luz do dia. As variações de cor, antes e após imersão, foram avaliadas pela diferença de cor ( $\Delta E_{cmc}$ ), obtida a partir das três coordenadas cromáticas: L: Luminosidade, C: saturação e h: tonalidade.

As medidas numéricas do brilho na superfície das amostras ensaiadas foram realizadas em um medidor de brilho (micro-TRI-gloss da BYK Gardner), utilizando ângulo de observação de 20° e janela de medida de 1,0 cm x 1,0 cm. A determinação foi realizada na direção da laminação. O resultado obtido foi expresso em unidades de brilho (UB).


As determinações dos teores de cromo total nas soluções de chuva ácida em diferentes tempos de imersão foram realizadas conforme a norma APHA 3120 B (American Public Health Association, 2005), a qual utiliza o método de espectrometria de plasma indutivamente acoplado. A dosagem do cromo hexavalente foi realizada conforme a norma APHA 3500-Cr (American Public Health Association, 2005) baseada no método colorimétrico.

## **Resultados e Discussão**

As diferenças de cor ( $\Delta E_{cmc}$ ) e brilho que ocorreram decorrente do contato do aço inoxidável colorido e do substrato com a solução de chuva ácida simulada, estão apresentadas nas figuras 1 e 2. Pelos resultados apresentados observa-se que, em relação ao parâmetro diferença de cor ( $\Delta E_{cmc}$ ), o substrato apresentou menor alteração quando comparado ao aço colorido. O comportamento inverso foi observado com relação à diferença de brilho.

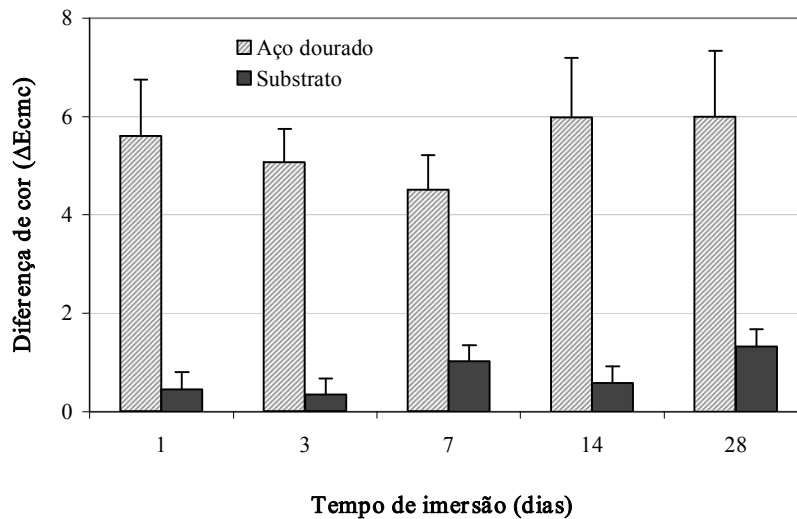

**Figura 1** – Valores médios das diferenças de cor obtidas pelas medidas das coordenadas cromáticas (LCh) realizadas nas superfícies das amostras antes e após imersão em chuva ácida simulada pelo tempo indicado.

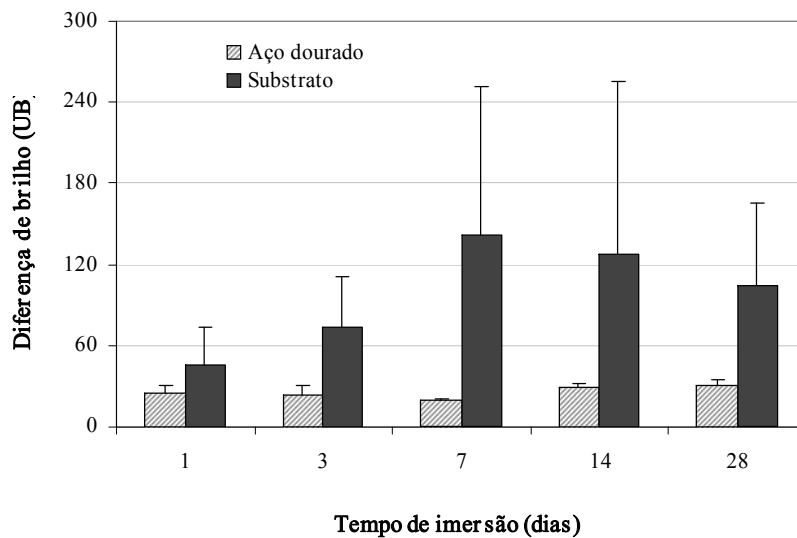

**Figura 2** – Valores médios das diferenças de brilho obtidas pelas medidas realizadas nas superfícies das amostras antes e após imersão em chuva ácida simulada pelo tempo indicado.

Para o substrato, o maior impacto na aparência da superfície do aço, após o contato com solução ácida, é a perda da alta reflexão especular, característica inerente dos aços inoxidáveis. No caso do aço colorido, a componente de cromaticidade, parâmetro relacionado à quantificação e pureza da cor, é mais influenciada pelo tempo de imersão de maneira a ocasionar maior diferença no  $\Delta E_{cmc}$ . Entretanto, os valores numéricos encontrados para as diferenças de aparência, tanto para brilho como cor, não são percebidas pelo olho humano. Assim na inspeção visual do aço colorido após o tempo de imersão de 28 dias em chuva ácida de pH=4, não foi observada alteração em sua coloração. Pode-se dizer ainda que não houve variação da aparência superficial das amostras com o tempo de imersão.

Na avaliação da dissolução de cromo em solução, a tabela II apresenta os resultados obtidos nas determinações dos teores de cromo total dissolvido e cromo hexavalente realizadas nas soluções ácidas remanescentes das imersões dos aços inoxidáveis coloridos e naturais.

**Tabela II-** Valores médios dos níveis de cromo total dissolvido e hexavalente determinados a partir da solução de chuva ácida simulada após testes de imersão.

Tempo de imersão (dias)	Cromo hexavalente mg/L *		Cromo total dissolvido mg/L *	
	ABNT 304 sem coloração	ABNT 304 colorido	ABNT 304 sem coloração	ABNT 304 colorido
1	< 0,01	< 0,01	< 0,04	< 0,04
3	< 0,01	< 0,01	< 0,04	< 0,04
7	< 0,01	< 0,01	< 0,04	< 0,04
14	< 0,01	< 0,01	< 0,04	< 0,04
28	< 0,01	< 0,01	< 0,04	< 0,04

\*Média de 3 determinações.

Pelos resultados apresentados na Tabela II constata-se que, as concentrações do cromo total dissolvido e do cromo hexavalente estão muito abaixo dos limites máximos permitidos pela norma ABNT NBR 1004 (Cr total < 5 mg/L), que classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública e pela Deliberação Normativa N°10, de 1986, e DN10/86, que estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de efluentes nas coleções de águas, e dá outras providências (Cr VI < 0,05 mg/L).

Não foram também observadas diferenças nas concentrações de cromo com o tempo de imersão. As soluções ácidas onde foram imersas amostras de aço inoxidável colorido não se apresentaram com diferentes concentrações quando comparadas com aquelas utilizadas nas amostras sem coloração. Isto sugere que, pela metodologia empregada, o aço inoxidável colorido não libera mais cromo na solução do que o não colorido, apesar do mesmo apresentar um filme de óxido de cromo consideravelmente mais espesso na sua superfície que o filme passivo dos aços inoxidáveis naturais sem coloração.

## Conclusões

A imersão de amostras de aços inoxidáveis coloridos e naturais sem coloração em solução de chuva ácida simulada, mostrou que:

- a aparência da superfície das amostras, medida por parâmetros de cor e brilho, não apresentou alterações perceptíveis ao olho humano, por períodos de imersão de até 28 dias;
- nas condições ensaiadas, não houve diferença na quantidade de cromo liberada para a solução de chuva ácida ao se comparar as amostras de aço inoxidável natural e colorido;
- os teores residuais de cromo total determinados estão abaixo dos limites máximos permitidos pela NBR 1004, independente do tempo de imersão;
- os teores de cromo hexavalente determinados, independente do tempo de imersão, encontram-se abaixo do limite estabelecido para classificação de águas classe 1 da legislação do Estado de Minas Gerais;
- não existe risco de uso do aço inoxidável colorido e natural em aplicações externas que possam estar em contato com chuva ácida.

## Agradecimentos

Os autores agradecem à Fapemig pelo apoio financeiro às pesquisas realizadas para desenvolvimento e caracterização do Aço inoxidável Colorido e pela Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial concedida a Célia Regina de Oliveira Loureiro durante a realização destas pesquisas.

## Referências Bibliográficas

- CETEC – FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte-MG, Rosa Maria Rabelo Junqueira e Rogério Gonçalves Marques. Processo de coloração de Aços Inoxidáveis Coloridos. Patente PI19703991, carta patente expedida em 03.01.2006. Revista da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n.1464, 1999.
- CONRRADO, R., BOCCHI, N., BIAGGIO, S. & ROCHA-FILHO, R.C. Corrosion Resistance of Colored Films Grown on Stainless Steel By The Alternating Potential Pulse Method. *Electrochimica Acta*, v.48(17), p.2417-2424, 2003.
- GM9625P Procedimento Padrão de Engenharia. Preparação de solução de chuva ácida. General Motors Corporation, 1997.
- JUNQUEIRA, R. M. R.; ANDRADE, M.S.; LOUREIRO, C.R.O.; BUONO, V. T. L. Mechanical properties of interference thin films on colored stainless steel evaluated by depth-sensing nanoindentation. *Surface and Coatings Technology*, Amsterdam, *prelo-prelo*, 2006.
- JUNQUEIRA, R.M., LOUREIRO, C.R. Avaliação da Resistência à Corrosão de Aços Inoxidáveis ABNT 304 Coloridos por Interferência. Anais do VII Seminário Brasileiro do Aço Inoxidável - INOX2004, São Paulo, 2004.
- JUNQUEIRA, R.M., ANDRADE, M.S., GOMES, O.A., OLIVEIRA, N.J.L., SOUZA, W.A. BUONO, V.T.L. Comportamento do Filme de Interferência Durante a Deformação de Aços Inoxidáveis Coloridos. Anais do 56º Congresso Anual da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM, p.442-451, Belo Horizonte, 2001.
- PERSSON, D., KUCERA, V. Release of metals from buildings, constructions and products during atmospheric exposure in Stockholm. *Water, Air and Soil Pollution: Focus* 1: 133-150, 2001.
- SANTANDRÉA, R., MIRANDA, L.R.M. Aspectos da corrosão atmosférica de Aços Inoxidáveis Ferríticos Estabilizados. Anais do 21º CONBRASCORR - Congresso Brasileiro do Aço Inoxidável - INOX99, São Paulo, p.152-160, 1999.
- WALLINDER, O.I., LU J., BERTLING, S., LEYGRAF C. Release Rates of Chromium and Nickel from 304 and 316 stainless steel during urban atmospheric exposure – a combined field and laboratory study. *Corrosion Science*, v.44, p.2303-2319, 2002.
- WALTERSON, E. apud WALLINDER, O.I., LU J., BERTLING, S., LEYGRAF C. Release Rates of Chromium and Nickel from 304 and 316 stainless steel during urban atmospheric exposure – a combined field and laboratory study. *Corrosion Science*, v.44, p.2303-2319, 2002.